

# 점착력시험성적서

작성



시험번호 : 966

시험장소 : 본사 시험실

시험규격 : S4


제 조 처 : 샘플테스트

시험온도 : 25

채취장소 : 본사

시 험 자 : 진현석

확 인 자 : 진현석

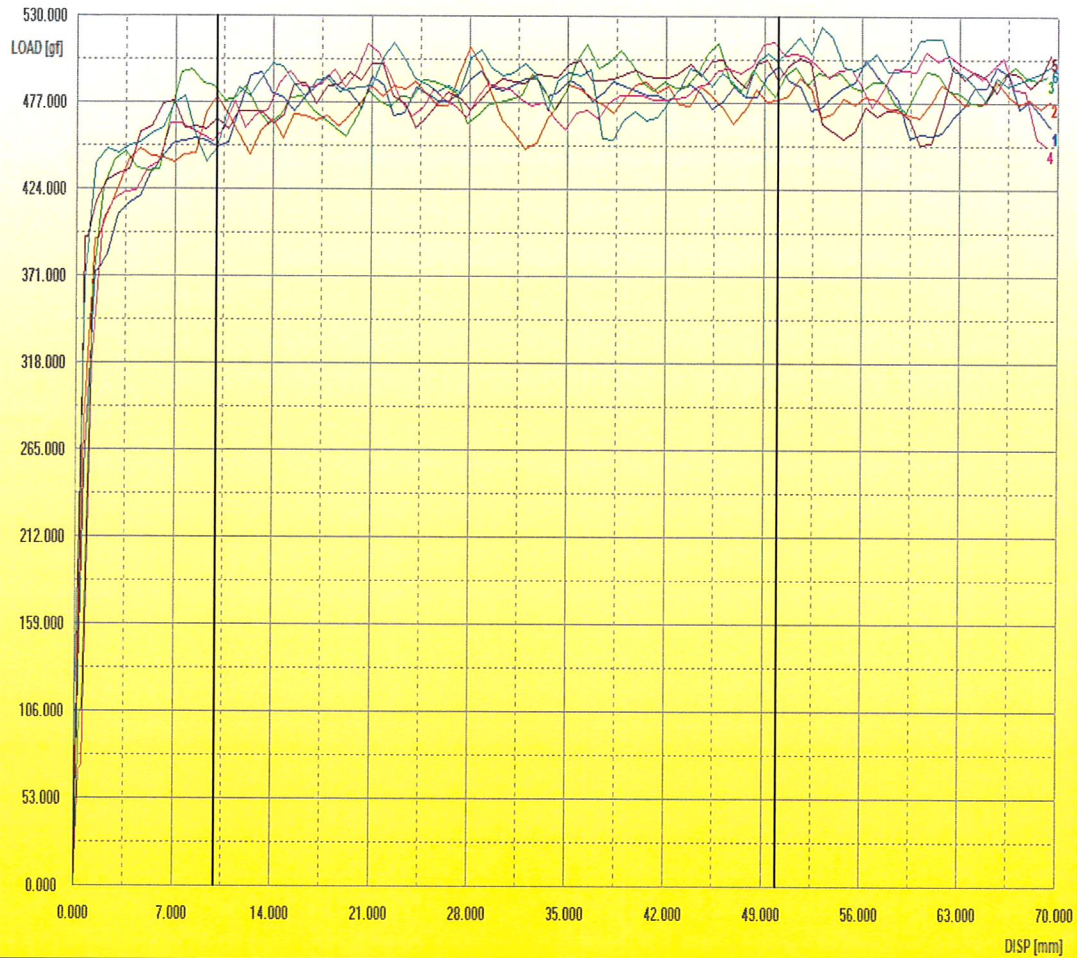

| 시료번호 | 시험각도 | 두께    | 너비 | 길이 | 최대하중  | 10~50Max. | 10~50Min. | 10~50Avr. |
|------|------|-------|----|----|-------|-----------|-----------|-----------|
|      | deg  | mm    | mm | mm | gf    | gf        | gf        | gf        |
| 1    | 180° | 0.045 | 25 | 70 | 504.5 | 496.0     | 449.9     | 482.5     |
| 2    | 180° | 0.045 | 25 | 70 | 511.3 | 511.1     | 445.4     | 475.6     |
| 3    | 180° | 0.045 | 25 | 70 | 513.8 | 513.2     | 455.7     | 483.9     |
| 4    | 180° | 0.045 | 25 | 70 | 516.7 | 514.9     | 460.2     | 483.4     |
| 5    | 180° | 0.045 | 25 | 70 | 511.2 | 503.8     | 460.5     | 486.9     |
| 6    | 180° | 0.045 | 25 | 70 | 525.8 | 514.0     | 449.4     | 487.9     |
| Avr. |      | 0.045 | 25 | 70 | 513.9 | 508.8     | 453.5     | 483.4     |

Remarks : 점착력 시험법: KST1028

※ 상기 시험성적서는 참고용 이외 불필요한 타 용도는 금함.

※ 상기 시험성적서는 법적 근거로 사용 될 수 없습니다.